


STパッド

はじめに

STパッドは、弾性ゴムの中に、鉛直力によるゴムの膨出を抑制するための硬質ゴムで補強された橋梁用の带状ゴム支承です。橋梁の支承部で求められる基本的な機能（荷重伝達機能・変位追従機能）を有しています。プレテンション方式スラブ桁のように伸縮量が少ない短支間のコンクリート橋に採用されております。

STパッドの構造

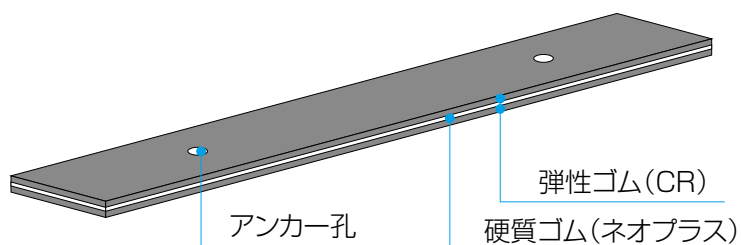

弾性ゴムと硬質ゴムを一体に加硫成形した带状ゴム支承です。鋼材を使用していないため、ST式防蝕アンカー装置（変位拘束構造）の設置位置にアンカー孔を容易に設けることができます。

特長

1. 橋軸直角方向に隙間なく敷き並べて使用します。
2. あらゆる方向の伸縮と回転を吸収できるため、斜橋および曲線橋にも使用できます。
3. 弾性ゴムと硬質ゴムの積層構造であるため、腐食することがありません。
4. 疲労耐久性に優れているため、保守をほとんど必要としません。
5. 車両通過時の振動を吸収します。
6. ST式防蝕アンカー装置（変位拘束構造）と併用することができます。

STパッドの制限値

項目	制限値
最大圧縮応力度	$\sigma_{\max} = 2.5 \text{ N/mm}^2$
せん断ひずみ	$\gamma_{sa} = 70\%$

STパッドの積層構造図

層数	断面図	弾性ゴム		硬質ゴム (mm)	製品厚 (mm)
		一層厚 (mm)	総厚 (mm)		
2層		10	20	3 × 1	23
		15	30		33
3層		12	36	3 × 2	42

■ ゴム材料の物理的性質


項目	単位	クロロプレンゴム (CR)		硬質ゴム (ネオプラス)		試験方法		
		規格値	試験値	規格値	試験値			
静的せん断弾性係数の呼び	---	G10		---		---		
基本特性	破断伸び	%	450以上	660	30以下	20	引張試験 JIS K 6251	
	引張強さ	N/mm ²	15以上	19.1	12以上	15.7		
	硬さ	---	---	---	D60±5	D59	硬さ試験 JIS K 6253	
老化・耐久性	老化試験	25%伸長 応力変化率	%	-10~+100	+5	---	---	空気加熱老化試験 JIS K 6257 (70°C×72hr)
		伸び 変化率	%	-50以上	-5	---	---	
	圧縮永久 ひずみ率	%	35以下	15	---	---	圧縮永久ひずみ試験 JIS K 6262 (70°C×24hr)	
	耐オゾン性 (標準)	---	肉眼観察で亀裂 のないこと	異状なし	---	---	静的オゾン劣化試験 JIS K 6259 ※1	
	耐水性 (質量変化率)	%	10以下	6	---	---	浸せき試験 JIS K 6258の4 ※2	
	耐寒性	---	低温脆化温度が -30°C以下である こと※3	異状なし	---	---	低温衝撃脆化試験 JIS K 6261	
	耐オゾン性 (低温)	---	肉眼観察で亀裂 のないこと	異状なし	---	---	静的オゾン劣化試験 JIS K 6259 ※4	

道路橋支承便覧 (H30)規格

- ※1：40°C×96hr、50pphm、50%伸長
 ※2：蒸留水温度55°C、浸せき時間72hr
 ※3：寒冷地では、-40°C以下で異状ないこと
 ※4：-30°C×96hr、50ppmr、50%伸長

■ 参考 (角太橋)

製品厚 (mm)	幅 (mm)	質量 (kg/m)	許容移動量
23	150	5.2	≤14mm
	220	7.6	
33	150	7.4	≤21mm
	220	10.9	



〒163-0429 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル29階
 本店 TEL 03-5339-0875 FAX 03-3348-0695
 URL : <https://www.tokyo-fabric.co.jp/> E-mail : ftk@tokyo-fabric.co.jp



支店 札幌 TEL 011-241-7558 盛岡 TEL 019-622-7375 仙台 TEL 022-227-3145 宇都宮 TEL 028-689-8825
 新潟 TEL 025-243-1571 東京 TEL 03-3340-2820 横浜 TEL 045-222-0794 名古屋 TEL 052-204-1511
 金沢 TEL 076-264-9511 大阪 TEL 06-6397-7991 高松 TEL 087-833-8842 広島 TEL 082-224-3764
 福岡 TEL 092-441-2811 鹿児島 TEL 099-253-0201